

ルーセントカラー

Lucent Color[®]

施工要領書



ヤブ原産業株式会社
YABUHARA Industry CO.,LTD

〒334-0054 埼玉県川口市安行北谷 546

TEL 048-297-4111

1. 下地について

- ・ 新設のコンクリートは 14 日間以上、モルタルは 7 日間以上の乾燥期間をおいてください。または含水率が 10% 未満になるまで乾燥させてください。
- ・ コンクリート下地の油脂類はシンナーなどで完全に脱脂してください。
- ・ 塵埃、土砂などは清掃により除去してください。
- ・ 下地のクラック・汚れ・補修跡等は、ルーセントカラーでは隠れずそのまま仕上がりに現れます。
- ・ 下地の状態によって仕上がりの色調や濃淡に差が出ます。吸い込みの多い下地ほど、着色性が良くなります。

2. 施工上の注意

- ・ 気温 5℃以下、36℃以上、湿度 85%以上での施工は避けてください。
- ・ 外部(雨がかりする場所)への施工は避けてください。
- ・ 下地は十分に乾燥させてください。
- ・ トップコートは艶消し成分が沈殿しないように施工中も十分攪拌してください。
- ・ 施工後 12 時間以上降雨や水濡れなど水分に合わないよう注意してください。
- ・ 施工環境が高温の場合、トップコートの乾燥が早くなり塗布ムラ(ローラー、噴霧、塗り継ぎ等)が発生する可能性があります。

3. 使用する道具

- ・ ルーセントカラー
- ・ 手袋
- ・ 養生材(必要に応じて)
- ・ ポリッシャーまたはサンドペーパー
- ・ 掃除機
- ・ 中毛ローラー
- ・ 刷毛・噴霧器(必要に応じて)
- ・ バケツ

4. 工程表

工程	材料名	使用量 ^{※1} (g/m ²)	施工器具	工程間隔 ^{※2} (時間)
研磨・清掃	—	—	ポリッシャー ^{※3} 掃除機	—
下塗り	プライマー	120~ 140	ウーローラー ^{※4} 刷毛	1.0~
上塗り 1回目	トップコート + 専用トナー ^{※5}	40~ 55	ウーローラー ^{※4} 刷毛	1.0~ ^{※6}
ノンスリップ材 ^{※7} 散布	ノンスリップ材	25	専用散布器	1.0~
上塗り 2回目	トップコート + 専用トナー ^{※5}	40~ 55	ウーローラー ^{※4} 刷毛	歩行のみ12~ 設備設置等72~

注：

※1 使用量は下地の状態によって大きく変動するため、新設で健全なコンクリート下地を研磨した時の目安となります

※2 次工程への養生時間は施工環境(温度、湿度、日射)によって変わるため、気温 23℃時の目安となります

※3 サンドペーパーでも可

※4 必要に応じて噴霧器も使用可。噴霧器使用時は必ずウーローラーと併用してください

※5 クリヤー仕様の場合はトナーは付属していません

※6 ノンスリップ仕様の場合は、工程間隔を空けずにノンスリップ材を散布してください

※7 ノンスリップ材はオプションとなります

5. 施工方法

5-1 研磨・清掃

- ・ 下地の吸込みを良くするため、ポリッシャー、サンドペーパーを使用し、施工面の研磨及び脆弱部分の除去をします。
- ・ 発生した粉塵は掃除機等で清掃します。

施工のポイント

- ポリッシャーのパッド： 茶を推奨
- サンドペーパーの番手： #150 を推奨



5-2 下塗り

- ・ プライマーをウーローラー、刷毛または、噴霧器を使って120～140g/m²を目安に塗布します。
- ・ 塗布後は1時間以上乾燥養生します。

施工のポイント

- 下地に吸い込みムラがある場合は、再度プライマーを塗布してください。
- 噴霧器を使用する場合は、噴霧後ただちにローラーで均一に塗り広げてください。



5-3 上塗り（1回目）

- ・ 下塗りが乾燥したことを確認後、上塗りを行います。
- ・ トナー容器をよく攪拌し、沈殿している顔料を分散させます。（クリヤーの場合は不要です）
- ・ トップコートにトナーを投入してよく攪拌します。（クリヤーの場合もトップコートを攪拌します）
- ・ トナーを混合したトップコートをウーローラー、刷毛または、噴霧器で約40～55g/m²塗布します。




施工のポイント

- 塗布した箇所が乾いてから塗り重ねるとローラー跡が出やすいので、素早く塗布します。
- ローラーに含む材料は多く保つようにしてください。ローラーに含まれる材料が少ない状態で塗り続けるとムラが発生しやすくなります。
- トップコートの液だまりがないよう塗布してください。
- 噴霧器を使用する場合は、噴霧後ただちにローラーで均一に塗り広げてください。

5-4 ノンスリップ仕様の場合

- ・ 上塗り(1回目)直後にノンスリップ材を散布します。
- ・ 専用散布器にノンスリップ材を入れて約25g/m²散布します。
- ・ 上塗りが乾いてしまうと、ノンスリップ材を固定できなくなるため、素早く散布してください。
- ・ 専用散布器からのノンスリップ材の出方を確認して散布してください。急に傾けますと多量に出る恐れがあります。

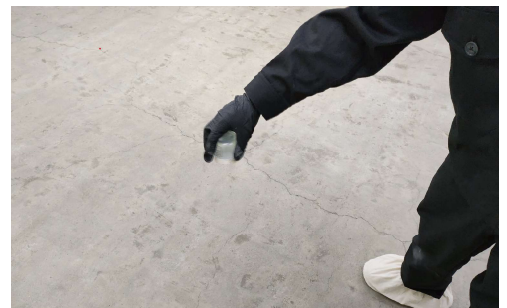

5-5 上塗り（2回目）

- ・ 上塗り(1回目)で残ったトップコートをウーローラー、刷毛または、噴霧器で約40～55 g/㎡塗布します。
- ・ 2回目塗布後の養生は、歩行する場合は約12時間以上(23℃)、設備等の乗り入れや設置する場合は4日目以降(23℃)としてください。

施工のポイント


- 塗布した箇所が乾いてから塗り重ねるとローラー跡が出やすいので、素早く塗布します。
- ローラーに含む材料は多く保つようにしてください。ローラーに含まれる材料が少ない状態で塗り続けるとムラが発生しやすくなります。
- トップコートの液だまりがないよう塗布してください。
- 噴霧器を使用する場合は、噴霧後ただちにローラーで均一に塗り広げてください。
- ノンスリップ仕様の場合は、ノンスリップ材が取れないよう慎重に作業してください。

6. 使用上の注意

- ・ 傷が付きますので、重量物や鋭利な物を引きずったり落下させないでください。
- ・ テープ類は塗膜が剥がれる可能性があるので貼らないでください。
※テープを貼る必要がある場合は弱粘着性のテープを使用し、慎重に剥がしてください。
- ・ 毛染め液やアルコール、薬品等をこぼした時はシミが残る場合があります。
- ・ 砂や砂利が飛散するところは傷付きや摩耗が早くなります。
- ・ 色落ちの原因となるため、椅子の足先はカバー等を取り付けてください。
- ・ 劣化や剥離の原因となるため、熱湯・蒸気・高熱を直接当てないでください。
- ・ タイヤの乗り入れは塗膜が剥離する恐れがありますので避けてください。



テープによる剥がれ

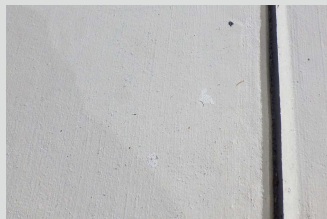

タイヤによる剥がれ



椅子の引きずりによる剥がれ

7. 清掃について

- ・ 掃除機やホウキで清掃してください。
- ・ 油污等では中性または弱アルカリ性洗剤で拭き取ってください。
- ・ 漂白剤・溶剤・ポリッシャーでの清掃は剥離の原因となるため避けてください。
- ・ ワックス掛けをする場合は、水性樹脂ワックスを使用して下さい。ただしワックス塗布後、ルーセントカラーの再塗装はできません。

8. メンテナンスについて

- ・ 傷付いた箇所、剥がれた箇所はトナーを添加したトップコートを使い補修できます。
- ・ 補修箇所とその周辺をサンドペーパーで擦り、清掃します。
- ・ 補修箇所にトナーを添加したトップコートを刷毛でタッチアップし、余剰分をウエスでふき取りながら、周辺をほかす様に仕上げます。
- ・ 仕上がりの濃さを確認し、薄ければタッチアップ、ふき取りを繰り返します。
- ・ 全体を再塗装する場合は清掃後、トップコートを塗装してください。
- ・ 詳しくは弊社 HP のメンテナンス動画をご参照ください。